



BOLIX TM DECO


/ imitacja kamienia
naturalnego



INSTRUKCJA NAKŁADANIA DEKORACYJNEGO TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO Z MIKĄ IMITUJĄCEGO KAMIEŃ NATURALNY

- Instrukcja dotyczy sposobu wykonania imitacji kamienia naturalnego zawierającego mikę za pomocą dekoracyjnego tynku akrylowego do ręcznego nakładania.
- System powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę.
- Przed przystąpieniem do prac należy się zapoznać z Kartami Technicznymi produktów wchodzących w skład systemu.

KOLORY

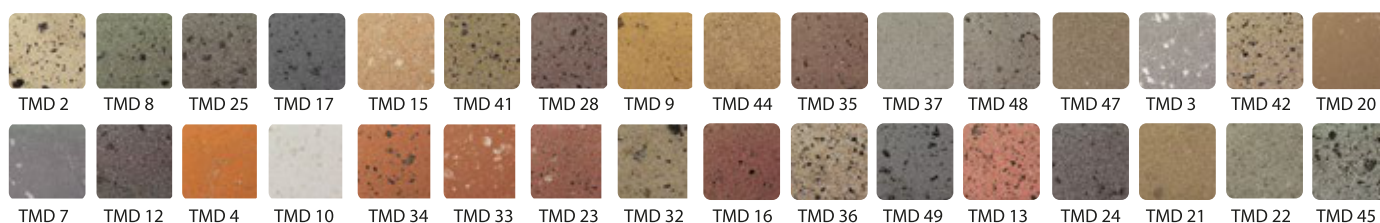

SKŁADNIKI SYSTEMU I NIEZBĘDNE NARZĘDZIA;

BOLIX TM DECO - tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowe - go wraz z dodatkami modyfikującymi, mieszaniną kolorowych kruszyw oraz miki zawierająca środki biocydowe oraz stabilizatory UV.

BOLIX OP podkład tynkarski pod tynk BOLIX TM DECO
BOLIX AZ / SIL farba zewnętrzna do przemalowania boni lub innych listw oddzielających

w kolorze zbieżnym z kolorem tynku BOLIX TM DECO.

NARZĘDZIA:

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym
- paca ze stali nierdzewnej
- krótka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury
- szpachla ze stali nierdzewnej
- kielnia
- pędzel

WYKONANIE :

Podłoża, na których można nałożyć tynk:

- systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS opartych na styropianie,
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
- płyty gipsowo kartonowe.

W przypadku nakładania tynku na warstwie zbrojącej systemu ociepleń ETICS poszczególne warstwy ocieplenia jak i również warstwa zbrojona powinna być wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001.

UWAGA!

System ociepleń należy tak zaprojektować, aby uwzględnić oddzielenie powierzchni warstw wierzchnich systemu ociepleń ścian boniami lub innymi listwami oddzielającymi (listwy dylatacyjne) o maksymalnych polach powierzchni nie przekraczających 18 m² przy zachowaniu proporcji boków utworzonego obszaru 1:1 ÷ 1:2 ze względu na sposób wyprowadzania faktury oraz uniknięcia powstawania naprężeń termicznych szczególnie w ciemnych kolorach tynku na południowych elewacjach budynku. Wszelkie odstępstwa należy konsultować z producentem.

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej całość należy zagruntować podkładem tynkarskim BOLIX OP w kolorze zbieżnym z barwą wyprawy tynkarskiej. Czas schnięcia podkładu wynosi min. 4h w optymalnych warunkach (temp +23 °C, wilgotność względna 50%).

BOLIX TM DECO – jest produktem gotowym do użycia. Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietżenia masy.


UWAGA!

W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku czystą wodą, do 150 ml/25 kg masy, przy czym do każdego opakowania należy dodać taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej, po czym wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy.



Następnie odczekać do momentu gdy na płatkach miki zacznie zanikać białe mleczko spoiwa,

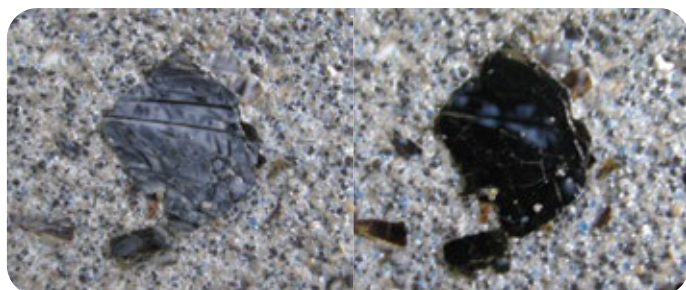

Po czym ruchami kolistymi pacą z tworzywa sztucznego zacierać tynk nadając jednolitą fakturę, czyszcząc pacę w trakcie wyprowadzania faktury.



Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia. Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 2-3 mm. Istnieje możliwość nałożenia masy tynkarskiej jednowarstwowo pod warunkiem uzyskania satysfakcjonującego efektu wizualnego.

Ze względu na sposób wyprowadzania faktury i możliwość powstawania tzw. przetarć tynku zaleca się wykonywanie wyprawy w dwóch warstwach. Ilość osób nakładających i zacierających tynk należy dobrać w taki sposób, aby w danych warunkach i umiejętnościach wykonawców prace mogły być prawidłowo zrealizowane.

Temperatura aplikacji oraz schnięcia wszystkich składników systemu powinna się zawierać w granicach +5 °C do +25 °C. Po wyschnięciu tynku bonie lub inne elementy oddzielające należy przemalować farbą BOLIZ AZ lub BOLIX SIL w kolorze zbieżnym z kolorem tynku.

